



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران  
Iranian National Standardization Organization

INSO  
3076  
1st Revision  
2021

استاندارد ملی ایران  
۳۰۷۶  
تجدید نظر اول  
۱۳۹۹

اتصالات فولادی جوشی لب به لب برای  
لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها -  
ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

**Butt-welding Steel Fittings for Natural Gas  
Piping of Buildings — Specifications and  
Test Methods**

ICS: 77.040.10

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

### Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت<sup>۶</sup> موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### « اتصالات فولادی جوشی لب به لب برای لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»

#### سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد- سازمان ملی استاندارد

زمانی نژاد، امیر

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

دبیر:

کارشناس استاندارد- اداره کل استاندارد استان زنجان

عقابی، مرضیه

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت تابان فولاد زنجان

احمدی، ابراهیم

(کارشناسی فیزیک)

معاون و مدیر تضمین کیفیت- شرکت لوله و پروفیل سپنتا

آربانپور، عبدالرضا

(کارشناسی مهندسی صنایع)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت نگین فولاد زنجان

اللهیاری، امیرحسین

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

کارشناس آزمایشگاه- آزمایشگاه آزمایشگاه آرما صنعت قایم

امامی، مسعود

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

تعاونت مهندسی بخش لوله‌سازی- گروه صنعتی صفا

تفکرنيا، علی اکبر

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان-

پطروسیان، ساکو

وزارت راه، مسکن و شهرسازی

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

مدیر کیفیت- گروه صنعتی سپاهان

پورقاسمی، احسان

(کارشناسی متالورژی)

کارشناس متالورژی- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

پور مستدام، شاهرخ

(کارشناسی مهندسی متالورژی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس ارشد- نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

حشی، علیرضا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت توسعه پیوند

حسین پور، رضا

(کارشناسی مهندسی متالورژی)

مدیر واحد گاز- نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان  
شرقی

حیدرپور، شروین

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مدیرعامل- آزمایشگاه آزمایشگاه صنعت قائم

رفیعی، محمدرضا

(کارشناسی مهندسی متالورژی)

عضو هیئت مدیره- شرکت نورد پروفیل ساوه

صادقی، محمدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

کارشناس تدوین- سازمان ملی استاندارد

عامل فرزاد، حسین

(دکتری مهندسی متالورژی)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت نگین تابان زنجان

غفاری، محمدرضا

(کارشناسی مهندسی صنایع)

بازرسی فنی- شرکت بازرسی مهندسی ایران

غنی، فرید

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

کارشناس- شرکت کارآمدان کیان زنگان

قربانی، لیلا

(کارشناسی ارشد مکانیک)

کارشناس مسئول گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی-  
سازمان ملی استاندارد

کامجو، هادی

(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت تجهیز گاز زنجان

کردلو، محمدرضا

(کارشناسی مهندسی صنایع)

بازرس ارشد فنی- شرکت گاز استان زنجان

کریمی، نقی

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

بازرس ارشد فنی- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

متشرکر، ابوالفضل

(دکتری مهندسی متالورژی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

عضو کمیته تخصصی مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان- وزارت راه، مسکن و شهرسازی

محمد حسین زاده گلابچی، هادی  
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

مدیر واحد متالورژی و روش‌های تولید- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مصدق، محسن  
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

رئیس هیات مدیره- انجمن مدیران کنترل کیفی استان زنجان

مینویی، علیرضا  
(کارشناسی شیمی محض)

رئیس مطالعات و مهندسی قطعات و مواد- شرکت ملی گاز ایران

نژادشمسی، غلامحسین  
(کارشناسی متالورژی)

مدیر کنترل کیفیت- شرکت صنایع فولاد آسا

ولايت، محمدحسین  
(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مدیر متالورژی و روش‌های تولید- شرکت فولاد اکسین خوزستان

هیزم بر، محمد  
(کارشناسی ارشد متالورژی)

رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم‌های کیفیت- اداره کل استاندارد استان زنجان

ویراستار:

حساسی، بیتا  
(کارشناسی مهندسی متالورژی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۳	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ اطلاعات سفارش
۴	۵ الزامات عمومی
۴	۶ مواد
۵	۷ روش ساخت
۶	۸ عملیات حرارتی
۸	۹ آنالیز ترکیب شیمیایی
۹	۱۰ آزمون کشش
۱۰	۱۱ آزمون سختی
۱۲	۱۲ آزمون ضربه
۱۲	۱۳ آزمون خمش جوش
۱۲	۱۴ آزمون هیدرواستاتیک
۱۳	۱۵ آزمون‌های غیر مخرب
۱۴	۱۶ الزامات ابعاد
۲۹	۱۷ بازری چشمی، پرداخت سطح، ظاهر، حفاظت از خوردگی و تعمیر با جوشکاری
۲۹	۱۸ بازری، نمونه‌برداری و آزمون
۳۲	۱۹ عدم پذیرش و تجدیدنظر
۳۲	۲۰ گواهی‌نامه
۳۳	۲۱ نشانه‌گذاری
۳۴	پیوست الف (الزامی) علامت اتصالات برای نشانه‌گذاری

## پیش گفتار

استاندارد «اتصالات فولادی جوشی لب به لب برای لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۶۸ بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در هفتاد و هشت‌مین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فلزشناسی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۷۶: سال ۱۳۶۸ می‌شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۷۶: سال ۱۳۶۸، اتصالات جوشی گازرسانی

2- ASTM A234/A234M: 2019, Standard Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service

3- EN 10253-2: 2007, Butt-welding pipe fittings — Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements

4- ASME B16.9: 2018, Factory-Made Wrought Butt welding Fittings

## اتصالات فولادی لب به لب جوشی برای لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌ها

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی و روش‌های آزمون اتصالات بدون درز و درزدار فولادی لب به لب<sup>۱</sup> جوشی برای لوله‌کشی گاز طبیعی در ساختمان‌های مربوط به مشترکین جزء و عمدۀ گاز طبیعی است. اتصالات این استاندارد شامل زانویی، تبدیل، سهراهی، چهارراهی و درپوش است.

۲-۱ این استاندارد برای ساخت اتصالات در دامنه کاری زیر کاربرد دارد:

۱-۲-۱ اتصالات بدون درز و درزدار تا اندازه اسمی ۴ اینچ مورد مصرف در فشار کاری حداقل  $\frac{1}{\text{psi}}$  و تا حجم مصرف  $100 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$ .

۲-۲-۱ اتصالات بدون درز تا اندازه اسمی ۱۲ اینچ مورد مصرف در فشار کاری ۲psi تا ۶۰psi و تا حجم مصرف  $5000 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$ .

یادآوری- برای ساخت اتصالات با اندازه اسمی بالاتر از ۱۲ اینچ، باید تایید خریدار به همراه الزامات ساخت اخذ گردد.

۳-۱ انتخاب رده، الزامات ساخت، بازرگانی و آزمون‌ها برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده<sup>۲</sup> باید به طور کامل مطابق با استاندارد ASTM A234، و انتخاب ابعاد مطابق با استاندارد ASME B16.9 باشد. انتخاب رده، الزامات ساخت، بازرگانی، آزمون‌ها و ابعاد برای اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی با فرکانس بالا (HFW)<sup>۳</sup> باید به طور کامل مطابق با استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.

۴-۱ در صورت نیاز خریدار، می‌توان یک یا بیش از یک الزام تکمیلی را در قرارداد ذکر کرد.

۵-۱ این استاندارد در مورد اتصالات جوشی ریختگی یا اتصالات تولید شده با روش ماشین‌کاری قطعات ریختگی، کاربرد ندارد.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

1- Butt-weld

2- Fusion-welded with filler metal

3- High Frequency Welding

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۲: سال ۱۸۸۰۰، فولادها- تعیین ریزنگاره اندازه دانه ظاهری

- 2-2 ASTM A105/A105M Specification for Carbon Steel forgings for Piping Applications
- 2-3 ASTM A960/A960M Specification for Common Requirements for Wrought Steel Piping Fittings
- 2-4 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V
- 2-5 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII, Division 1
- 2-6 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX
- 2-7 ASNT SNT-TC-1A Recommended Practice for Nondestructive Testing Personnel Qualification and Certification
- 2-8 ASME B36.10 Welded And Seamless Wrought Steel Pipe
- 2-9 EN 10168 Steel products — Inspection documents-List of information and description
- 2-10 EN 10204 Metallic products-Types of inspection documents

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند.

#### ۱-۳ مشترک گاز طبیعی جزء

مشترکی است که فشار گاز مورد تقاضای وی  $\frac{1}{4}$  psi و مقدار مصرف گاز وی حداقل برابر با ۱۰۰ مترمکعب در ساعت باشد.

#### ۲-۳ مشترک گاز طبیعی عمده

مشترکی است که فشار گاز مورد تقاضای وی بیش از  $\frac{1}{4}$  psi یا مقدار مصرف گاز وی بیش از ۱۰۰ مترمکعب در ساعت باشد.

### ۳-۳ اندازه اسمی لوله (NPS)<sup>۱</sup>

مشخصه‌ای از قطر خارجی اجزا شامل لوله و اتصالات در سیستم لوله‌کشی است.

### ۴-۳ اندازه ضخامت استاندارد (STD)

مشخصه‌ای از ضخامت اجزا شامل لوله و اتصالات در سیستم لوله‌کشی است.

### ۵-۳ جوشکاری مقاومت الکتریکی با فرکانس بالا (HFW)

جوشکاری مقاومت الکتریکی با فرکانس‌های برابر یا بزرگ‌تر از  $100\text{ kHz}$  مدنظر می‌باشد.

### ۶-۳ واحد آزمون

یک واحد آزمون شامل همه اتصالات با نوع، اندازه و ضخامت مشابه هستند که از یک شماره ذوب (با در نظر گرفتن مواد اولیه، الکترودها و سیم‌جوش‌های جوشکاری) ساخته شده‌اند و سیکل عملیات حرارتی (بیوسته یا غیرپیوسته در کوره‌ای با قابلیت کنترل، پایش و ثبت دما در محدوده  $\pm 14^{\circ}\text{C}$ ) یکسانی دارند. تعیین واحدهای آزمون مجزا در شرایطی که اتصالات با شرایط کاملاً مشابه ساخته شده باشند، باید مطابق با معیارهای زیر انجام شود.

- اتصالات با اندازه  $D < 4\text{ in.}$  ( $114.3\text{ mm}$ ) : هر  $200$  اتصال با شرایط مشابه، یک واحد آزمون است.
- اتصالات با اندازه  $D \leq 8\text{ in.}$  ( $219.1\text{ mm}$ ) : هر  $100$  اتصال با شرایط مشابه، یک واحد آزمون است.
- اتصالات با اندازه  $D \leq 12\text{ in.}$  ( $323.9\text{ mm}$ ) : هر  $50$  اتصال با شرایط مشابه، یک واحد آزمون است.

### ۷-۳ نمونه شاهد<sup>۲</sup>

در این استاندارد، در مواردی که به دلایلی فنی از جمله محدودیت‌های ابعادی، امکان نمونه‌برداری از اتصالات وجود نداشته باشد (مانند نمونه آزمون کشش)، باید از نمونه شاهد استفاده شود. نمونه شاهد، فقط نماینده یک واحد آزمون است و باید فعالیت‌های ساخت انجام شده بر محصولات آن واحد آزمون، بر نمونه شاهد نیز تا حد ممکن انجام شده باشد. نمونه شاهد برای اتصالاتی که از ورق‌ها، صفحات، میله‌ها و قطعات آهنگری ساخته می‌شوند، باید دارای سطح مقطعی معادل بزرگ‌ترین سطح مقطع اتصالات مورد نظر باشد؛ همچنین نمونه شاهد برای اتصالاتی که از لوله ساخته می‌شوند، باید دارای قطر خارجی و ضخامتی معادل با اتصالات مورد نظر باشد. نمونه شاهد برای اتصالات ساخته شده با جوشکاری، باید با دستورالعمل جوشکاری و ساخت مشابه و از همان شماره ذوب مواد اولیه، الکترودها و سیم‌جوش‌های جوشکاری مورد استفاده، ساخته شود.

1- Nominal pipe size

2- Representative test piece

#### ۴ اطلاعات سفارش

۱-۴ برای اطلاعات سفارش‌گذاری اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده باید به استاندارد ASTM A960 مراجعه شود.

۲-۴ برای اطلاعات سفارش‌گذاری اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی باید به استاندارد EN 10253-2 (Type B) HFW مراجعه شود.

#### ۵ الزامات عمومی

۱-۵ اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده تولید شده طبق این استاندارد، باید به طور کامل با الزامات استاندارد ASTM A960 و هر نوع الزامات تكمیلی بیان شده در قرارداد خرید، مطابقت داشته باشد. برآورده نشدن الزامات استاندارد ASTM A960، در حکم مغایرت محصول تولیدی با این استاندارد می‌باشد. در صورت اختلاف بر سر یک موضوع، بین الزامات این استاندارد و استاندارد ASTM A960، الزامات این استاندارد باید ملاک قرار گیرد.

۲-۵ اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW تولید شده طبق این استاندارد، باید به طور کامل با الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B) و هر نوع الزامات تكمیلی بیان شده در قرارداد خرید، مطابقت داشته باشد. برآورده نشدن الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B)، در حکم مغایرت محصول تولیدی با این استاندارد می‌باشد. در صورت اختلاف بر سر یک موضوع، بین الزامات این استاندارد و استاندارد EN 10253-2 (Type B)، الزامات این استاندارد باید ملاک قرار گیرد.

۳-۲-۵ اتصالات مورد تأیید از استاندارد EN 10253-2 و P235TR2 و P265TR2 از نوع Type B و دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW می‌باشند.

#### ۶ مواد

۱-۶ مواد اولیه در تولید اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده باید از فولاد کاملاً آرام<sup>۱</sup>، شامل قطعات آهنگری<sup>۲</sup>، میله‌ها، صفحات، ورق، و محصولات لوله‌ای شکل بدون درز یا درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، و مطابق با الزامات ترکیب شیمیایی جدول ۱ باشد. استفاده از مواد اولیه که نیازمند افزودن عنصری در خارج از محدوده مشخص شده در جدول ۱ هستند، مجاز نمی‌باشد. این موضوع، مانع استفاده از مقادیر مناسب دی‌اکسید‌کننده‌ها یا عناصر کنترل‌کننده اندازه دانه نیست.

1- Fully killed steel

2- forgings

۲-۶ مواد اولیه در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق الزامات استاندارد (Type B) EN 10253-2 باشد.

۳-۶ بهجز مواردی که برای صفحات و ورق‌های فولادی مشخص شده باشد، فولاد مورد استفاده برای ساخت همه اتصالات می‌تواند درشت دانه یا ریز دانه باشد. در صورت درخواست خریدار، تولید کننده باید عدد اندازه دانه فولاد مورد استفاده در تولید اتصالات را مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۸۰۰ اندازه‌گیری و اعلام کند.

۴-۶ مواد اولیه مورد مصرف جهت تولید همه اتصالات باید مطابق با استانداردهای مبنای ساخت مربوط، بهطور کامل تحت آزمون قرار گرفته باشند و نتایج گزارش‌های آزمون‌ها در تطابق با الزامات این استاندارد باشد و قابلیت ردیابی مناسب برای آن‌ها وجود داشته باشد.

## ۷ روش ساخت

برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات روش ساخت مطابق با زیربندهای ۱-۷ تا ۶-۷ در نظر گرفته شود.

۱-۷ عملیات آهنگری یا شکل‌دهی<sup>۱</sup> ممکن است با روش چکش‌کاری<sup>۲</sup>، پرس‌کاری، سنبه‌کاری<sup>۳</sup>، روزن‌رانی<sup>۴</sup>، آپست‌کاری<sup>۵</sup>، نورد، خمش، جوشکاری ذوبی، ماشین‌کاری، یا تلفیقی از دو یا چند روش مذکور انجام شود. فرآیند شکل‌دهی باید به نحوی انجام شود تا هیچ‌گونه آسیبی به اتصالات وارد نشود.

۲-۷ اتصالات با اندازه اسمی ۴ اینچ و کوچک‌تر را می‌توان با ماشین‌کاری ماده اولیه آهنگری یا نورد شده با روش گرم، اندازه نهایی شده به روش سرد، و یا راست‌کاری شده از میله‌های آماده<sup>۶</sup> که دارای ترکیب شیمیایی مطابق با جدول ۱ و خواص مکانیکی مطابق با جدول ۲ می‌باشند، تولید کرد. عملیات حرارتی باید مطابق با بند ۸ انجام شود. همه درپوش‌های ماشین‌کاری شده از میله آماده باید مطابق با بنددهای S52 یا S53 استاندارد ASTM A960 تحت آزمون مایعات نافذ یا ذرات مغناطیسی قرار بگیرند.

۳-۷ همه جوش‌ها شامل جوش‌های موجود در محصولات لوله‌ای شکل که اتصالات از آنها تولید می‌شوند باید:

- توسط جوشکارها، اپراتورهای جوشکاری و روش‌های جوشکاری تایید شده مطابق با ملاحظات ASME Section IX انجام شوند؛

1- Shaping

2- Hammering

3- Piercing

4- Extruding

5- Upsetting

6- Straightened bar stock

- مطابق با بند ۸ این استاندارد تحت عملیات حرارتی قرار گیرند؛ و

- تمام طول خطجوش باید مطابق با ماده<sup>۱</sup> ۲ استاندارد ASME Section V و حدود پذیرش مطابق با پاراگراف UW.51 استاندارد ۱ ASME Section VIII-Division 1 به روش پرتونگاری ارزیابی گردد. به عنوان جایگزین برای روش پرتونگاری، جوش‌ها را می‌توان مطابق با پیوست ۱۲ استاندارد ASME Section VIII با روش فراصوتی مورد ارزیابی قرار داد.

**۴-۷ آزمونگر آزمون‌های غیرمخرب باید طبق استاندارد ASNT-TC-1A تایید صلاحیت شده باشد.**

**۵-۷ اتصالات تهیه شده به روش جوشکاری باید بر اساس پاراگراف (a) UW.35(a) استاندارد ASME Section VIII-Division 1 ساخت نهایی شوند.**

**۶-۷ همه سهراهی‌های لب به لب جوشی که با روش شکلدهی سرد تولید می‌شوند، باید تحت آزمون مایعات نافذ (PT) یا ذرات مغناطیسی (MT) قرار گیرند و این آزمون‌ها باید با شرایط مندرج در بندهای S52 یا S53 استاندارد ASTM A960 انجام شود. این آزمون‌ها باید پس از عملیات حرارتی نهایی انجام شود و فقط سطح دیواره جانبی سه راهی تحت آزمون قرار گیرد. این سطح با یک دایره مشخص می‌شود که سطحی را از پنج جوش انشعاب خروجی تا خط مرکزی بدنه یا ورودی در بر می‌گیرد. در صورتی که ابعاد قطعه اجازه دهد علاوه بر سطوح خارجی، سطوح داخلی نیز باید مورد آزمون قرار گیرد. وجود هیچ نوع ترکی مجاز نیست. در مورد سایر عیوب سطحی بر اساس شرایط مندرج در بند ۱۴ باید اقدام شود. پس از رفع هر نوع ترک، سهراهی‌ها باید دوباره مورد آزمون قرار گیرند. سهراهی‌های قابل پذیرش، برای نشان دادن این پذیرش باید با علامت PT یا MT (هر کدام که قابل انجام باشد) نشانه‌گذاری شوند.**

**۷-۷ الزامات روش ساخت در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.**

## ۸ عملیات حرارتی

برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات عملیات حرارتی مطابق با زیربندهای ۱-۸ تا ۲-۸ در نظر گرفته شود.

### ۱-۸ روش عملیات حرارتی

اتصالات پس از شکلدهی در دمای بالا، باید تا دمای پایین‌تر از دمای بحرانی و تحت شرایط مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد عیوب مضر ناشی از سرد شدن سریع، سرد شوند و در هر حال، سرعت سرد کردن نباید بیش از سرعت سرد کردن در هوای ساکن باشد.

## ۲-۸ اتصالات از رده فولادهای WPC و WPB:

دماهای عملیات حرارتی مشخص شده، دماهای فلز (قطعه) است. عملیات حرارتی اتصالات باید مطابق با بند ۷ استاندارد ASTM A960 انجام شود.

۱-۲-۸ اتصالات WPC و WPB شکل داده شده به روش گرم<sup>۱</sup> که عملیات شکلدهی‌شان در بازه دمایی °C ۶۲۰ تا ۹۸۰ تکمیل شده است، در صورتی که در هوای ساکن خنک شوند نیازی به عملیات حرارتی ندارند.

۲-۲-۸ اتصالات WPC و WPB شکلدهی یا آهنگری شده به روش گرم در دمای بیش از °C ۹۸۰ در ادامه باید تحت عملیات حرارتی تاب‌کاری<sup>۲</sup>، نرمالیزه، یا نرمالیزه و بازپخت قرار گیرند. اتصالات آهنگری شده به روش گرم با اندازه اسمی in. ۴ یا کمتر نیازی به عملیات حرارتی ندارند.

۳-۲-۸ اتصالات WPC و WPB شکلدهی شده به روش سرد، که عملیات شکلدهی‌شان در دمای زیر °C ۶۲۰ تکمیل شده است، باید تحت عملیات حرارتی تاب‌کاری، یا در بازه دمایی °C ۵۹۵ تا ۶۹۰ تحت تنشی‌زدایی قرار گیرند.

۴-۲-۸ اتصالات WPC و WPB تولید شده بهوسیله جوشکاری ذوبی که دارای ضخامت اسمی دیواره ۱۹ mm یا بیشتر در محل جوش هستند، باید تحت عملیات حرارتی پس از جوشکاری در دمای °C ۵۹۵ تا ۶۷۵ مطابق با زیر بند ۵-۲-۸ قرار گیرند.

۵-۲-۸ سازنده این اختیار را دارد که اتصالات WPC و WPB تولید شده با هر روش بیان شده در بند ۷ را تحت عملیات حرارتی تاب‌کاری، نرمالیزه، یا نرمالیزه و بازپخت قرار دهد.

۶-۲-۸ اتصالات WPC و WPB تولید شده از میله-میله‌های شکل داده شده سرد که با روش کشش سرد یا نورد سرد بیش از ۱۰ درصد کاهش سطح مقطع داشته‌اند، برای استفاده در ساخت این‌گونه اتصالات مجاز نیستند مگر اینکه میله‌ها در بازه دمایی °C ۵۹۵ تا ۶۷۵ تحت عملیات تنشی‌زدایی، نرمالیزه، نرمالیزه و بازپخت، یا تاب‌کاری قرار گیرند. پس از عملیات حرارتی نهایی، باید آزمون مکانیکی انجام شود.

۷-۲-۸ سریع سرد کردن در مایع و سپس بازپخت، در صورت تایید از سوی خریدار باید برای همه انواع اتصالات مجاز باشد. کمینه دمای بازپخت باید برای اتصالات WPC، WPB، °C ۵۹۵ باشد.

۳-۸ الزامات عملیات حرارتی در تولید اتصالات از رده‌های فولاد P235TR2 و P265TR2 از نوع Type B و دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.

1 - Hot-formed

2 - Annealed

## ۹ آنالیز ترکیب شیمیایی

برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات ترکیب شیمیایی مطابق با زیربندهای ۱-۹ تا ۳-۹ در نظر گرفته شود.

۱-۹ ترکیب شیمیایی هر ذوب<sup>۱</sup> مورد استفاده در تولید اتصالات، باید تعیین و با الزامات ترکیب شیمیایی مربوط به آن ماده در جدول شماره ۱ مطابقت داشته باشد. بازه، وسیع انتخاب شده است تا انواع ترکیب شیمیایی برای مواد اولیه که به طور معمول در ساخت اتصالات طبق این استاندارد به کار برد می‌شوند (لوله، تیوب، صفحه، میله، و قطعات آهنگری)، شامل شود. رواداری‌های آنالیز محصول برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید مطابق استاندارد ASTM A960 باشد.

۲-۹ در ترکیب شیمیایی فولاد سفارش داده شده از یک رده خاص، هیچ عنصری که مقدارش مشخص نشده، نباید به مقداری بیشتر از حداقل الزام شده برای یک رده دیگر وجود داشته باشد.

۳-۹ در ساخت اتصالات فولاد کربنی، فلز جوش مورد استفاده باید از نوع فولاد نرم<sup>۲</sup> با شناسه A1 از ASME Section IX-Table QW-442<sup>۳</sup> باشد. شناسه A2 نیز می‌تواند برای رده فولاد WPCW استفاده شود.

۴-۹ الزامات ترکیب شیمیایی و رواداری‌های مربوط در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق الزامات استاندارد (Type B) EN 10253-2 باشد.

1 - Cast (heat)

2 - Mild steel

3 - ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Section 9)

## جدول ۱- الزامات شیمیایی

ترکیب شیمیایی (درصد)										ردہ و نماد نشانه‌گذاری الف
سایر	مس	نیکل	مولیبدن	کروم	سیلیسیم	گوگرد	فسفر	منگنز	کربن	
۰/۰۸ وانادیم	۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۱۵	۰/۴۰	۰/۱۰ کمینه	۰/۰۵۸	۰/۰۵۰	۰/۲۹-۱/۰۶	۰/۳۰	WPB ب، پ، ت، ث، ج، ج
۰/۰۸ وانادیم	۰/۴۰	۰/۴۰	۰/۱۵	۰/۴۰	۰/۱۰ کمینه	۰/۰۵۸	۰/۰۵۰	۰/۲۹-۱/۰۶	۰/۳۵	WPC پ، ت، ث، ج

یادآوری ۱- همه مقادیر، بیشینه مقدار هستند بهجز در مواردی که مشخص شده‌اند.

الف وقتی اتصالات از نوع درزدار باشند، ردہ و نشانه‌گذاری نشان داده شده در بالا باید با حرف "W" تکمیل شود (به پیوست الف مراجعه شود).

ب اتصالات تهیه شده از میله یا صفحه فولادی، می‌توانند دارای بیشینه کربن ۳۵٪ باشند.

پ اتصالات تهیه شده با روش آهنگری، می‌توانند دارای بیشینه کربن ۳۵٪ و بیشینه سیلیسیم ۳۵٪ بدون مقدار حداقل باشند.

ت بهازای کاهش هر ۰/۰۱٪ کربن پایین‌تر از بیشینه مقدار مجاز، سقف مجاز مقدار منگنز نسبت به مقدار بیشینه تعیین شده به مقدار ۰/۰۶٪ قابل افزایش است؛ مشروط بر این که مقدار منگنز مجاز از ۱/۶۵٪ تجاوز نکند.

ث مجموع مس، نیکل، کروم و مولیبدن باید از ۱٪ بیشتر باشد.

ج در صورت درخواست خریدار، مقدار وانادیم اتصالات باید از ۰/۰۳٪ تجاوز نماید.

ج بیشینه کربن معادل (C.E)، بر اساس آنالیز ذوب و رابطه زیر می‌باشد:

$$C.E = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

بیشینه کربن معادل را می‌توان بر اساس توافق خریدار و تامین‌کننده، کمتر از ۰/۰۴۲ در نظر گرفت؛ مقدار کربن معادل باید در گزارش آزمون بیان شود.

## ۱۰ آزمون کشش

نمونه‌های آزمون کشش باید عرضی تهیه شوند و فقط در صورت وجود محدودیت‌های ابعادی، نمونه طولی قابل قبول است. همواره باید بزرگ‌ترین اندازه نمونه ممکن برای آزمون کشش تهیه گردد.

برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات کششی مطابق با بند ۱-۱۰ در نظر گرفته شود.

۱-۱۰ خواص کششی مواد اتصالات باید مطابق با الزامات بیان شده در جدول ۲ باشد.

۱-۱-۱۰ نمونه‌های طولی یا عرضی برش داده شده از اتصالات، یا از ورق یا لوله که این اتصالات از آنها تهیه می‌شوند، برای آزمون کشش قابل قبول است. در مورد اتصالات تولید شده با روش آهنگری، نمونه آزمون باید الزامات استاندارد ASTM A105 را در مورد آزمون کشش برآورده سازد.

۱-۱-۳-۱۰ اگرچه در جدول ۲ الزامات مربوط به درصد ازدیاد طول برای هر دو نمونه طولی و عرضی مشخص شده است، اما منظور اعمال همزمان الزامات درصد ازدیاد طول برای هر دو نمونه طولی و عرضی نیست. در واقع، فقط الزام درصد ازدیاد طول مناسب با نمونه مورد استفاده مدنظر است.

۱-۱-۴-۱۰ برای هر واحد آزمون از ماده با شرایط یکسانی از عملیات حرارتی، باید یک نوبت آزمون کشش انجام شود. در صورت استفاده از ورق یا لوله به عنوان نمونه آزمون، ضخامت نمونه باید نمایانگر ضخامت کلیه اتصالات ساخته شده با شماره ذوب و عملیات حرارتی یکسان باشد. شرایط عملیات حرارتی یکسان به این

معنی است که نوع عملیات حرارتی (به عنوان مثال، تنش زدایی، نرمالیزه) و سیکل های عملیات حرارتی (دماها، حداقل زمان نگهداری، یکنواختی دما ( $\pm 14^{\circ}\text{C}$ )، روش سردسازی و...) مشابه باشند. برای الزامات یکنواختی دما به زیربند ۳-۹ از استاندارد ASTM A960 مراجعه شود.

۵-۱-۱۰ چنانچه اتصالات به صورت سرد شکل داده شود، نمونه آزمون که از مواد اولیه تهیه می شود باید بر اساس شرایط مندرج در بند ۳-۲-۸ نرمالیزه یا تنش زدایی شود. آزمون های کشش که بر روی این نمونه های عملیات حرارتی شده انجام می شود، باید نمایانگر خواص کششی اتصالات شکل داده شده به صورت سرد در نظر گرفته شود.

۶-۱-۱۰ نتایج آزمون های کشش مواد خام باید تایید کننده آن باشد که مواد اتصالات، الزامات آزمون کششی این استاندارد را برآورده می سازد به شرط این که عملیات حرارتی اتصالات نهایی و مواد خام، یکسان باشد. اگر مواد اولیه تحت آزمون قرار نگرفته باشند، یا اتصالات تحت شرایط عملیات حرارتی یکسان (با مواد اولیه) نباشند، سازنده اتصالات باید آزمون لازم را بر روی قطعه (ماده) شاهد از اتصالات نهایی ساخته شده از هر ذوب مواد خام انجام دهد.

۲-۱۰ الزامات آزمون کشش در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق با الزامات استاندارد (Type B) EN 10253-2 باشد. در صورتی که درخواست دیگری از سوی خریدار نباشد، استحکام تسلیم باید با معیار استحکام تسلیم قرادادی  $20\%$  تعیین شود.

## ۱۱ آزمون سختی

۱-۱۱ برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پر کننده، به جز در موارد استثنایی، که ممکن است فقط یک اتصال تولید شود، برای اطمینان از اینکه مقادیر سختی اتصالات برای رده های مندرج در جدول ۲ مجاز باشند، حداقل دو نمونه به ازای هر واحد آزمون یا هر سری پیوسته تولید باید مورد سختی سنجی قرار گیرند. خریدار می تواند آزمون سختی را بر روی هر نقطه از اتصال انجام دهد به شرط اینکه انجام این آزمون، موجب بی استفاده شدن آن نشود. بیشینه سختی برای اتصالات گروه های WPC و WPB به میزان HB ۱۹۷ می باشد.

۲-۱۱ الزامات سختی در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق با الزامات استاندارد (Type B) EN 10253-2 باشد.

## جدول ۲ - الزامات کششی

WPC	WPB	رد و نماد نشانه‌گذاری
۴۸۵	۴۱۵	کمینه استحکام کششی (MPa)
۲۷۵	۲۴۰	کمینه استحکام تسلیم (MPa) - (استحکام تسلیم قراردادی ۰٪)

## الزامات درصد ازدیاد طول

همه رددها		
عرضی	طولی	
۱۴	۲۲	نمونه گرد استاندارد، یا نمونه تناسبی کوچک، کمینه درصد در ۴D
۲۰	۳۰	نمونه چهارگوش با ضخامت دیواره $7/94\text{ mm}$ و بیشتر، و برای همه اندازه‌های کوچک آزمون شده با مقطع کامل، کمینه درصد در $50\text{ mm}$
ب	ب	نمونه چهارگوش با ضخامت دیواره کمتر از $7/94\text{ mm}$ ؛ کمینه درصد در $50\text{ mm}$ ( $12/7\text{ mm}$ عرض نمونه)

الف اتصالات WPC و WPB تهیه شده از صفحه فولاد کربنی باید دارای کمینه ازدیاد طول ۱٪ می‌باشند.  
ب برای هر کاهش  $0/79\text{ mm}$  در ضخامت دیواره زیر  $7/94\text{ mm}$ ، کاهش ۱/۵ ازدیاد طول در جهت طولی و ۱٪ ازدیاد طول در جهت عرضی از مقادیر ذکر شده در بالا مجاز است. جدول زیر کمینه مقدار را برای ضخامت‌های مختلف دیواره ارائه می‌نماید.  
ج در صورت درخواست خریدار، استحکام تسلیم می‌تواند با معیار  $0/5\text{٪}$  ازدیاد طول تحت بار تعیین شود.

همه رددها		ضخامت دیواره (mm)
عرضی	طولی	
۲۰/۰	۳۰/۰	۷/۹۴
۱۹/۰	۲۸/۵	۷/۱۴
۱۸/۰	۲۷/۰	۶/۳۵
...	۲۵/۵	۵/۵۶
...	۲۴/۰	۴/۷۶
...	۲۲/۵	۳/۹۷
...	۲۱/۰	۳/۱۷
...	۱۹/۵	۲/۳۸
...	۱۸/۰	۱/۵۹

یادآوری ۱- نشان «...» بیانگر این است که الزامی برای آن نیست.

یادآوری ۲- این جدول کمینه مقادیر ازدیاد طول محاسبه شده برای هر  $0/79\text{ mm}$  کاهش در ضخامت دیواره را ارائه می‌کند. چنانچه ضخامت دیواره

بین دو مقدار از مقادیر بالا قرار گیرد، حداقل ازدیاد طول از معادلات زیر تعیین می‌شود:

جهت آزمون	معادله
طولی	$E = 48t + 15.00$
عرضی	$E = 32t + 10.00$
که در آن:	
E	درصد ازدیاد طول در $50\text{ mm}$ طول اولیه، و
t	ضخامت واقعی نمونه (mm) است.

## ۱۲ آزمون ضربه

در صورتی که خریدار الزام دیگری مشخص نکرده باشد، موارد به شرح زیر باید انجام شود:

۱-۱۲ آزمون ضربه باید بر روی اتصالات بدون درز و درزدار با اندازه اسمی  $4\text{ in.}$  و بزرگ‌تر به صورت یک نمونه از هر واحد آزمون انجام شود.

۲-۱۲ نمونه‌های آزمون ضربه باید عرضی تهیه شوند و فقط در صورت وجود محدودیت‌های ابعادی، نمونه طولی قابل قبول است. همواره باید بزرگ‌ترین اندازه نمونه ممکن برای آزمون ضربه تهیه گردد. در صورتی که ضخامت کافی برای ساخت کوچک‌ترین نمونه آزمون ضربه وجود نداشته باشد، نیازی به انجام آزمون ضربه نیست.

۳-۱۲ آزمون ضربه باید در دمای صفر درجه سانتیگراد (یا در صورت درخواست خریدار در دماهای کمتر) انجام شود و کمینه میانگین انرژی جذب شده برای سه آزمونه عرضی به میزان  $J_{27}$  و سه آزمونه طولی به میزان  $J_{40}$  باشد. یک آزمونه (از سه آزمونه مورد نیاز در هر آزمون ضربه) می‌تواند انرژی ضربه‌ای پایین‌تر از کمینه میانگین انرژی جذب شده داشته باشد به شرطی که حداقل  $70$  درصد کمینه میانگین انرژی جذب شده باشد.

۴-۱۲ نمونه آزمون ضربه برای فلز جوش و منطقه متأثر از حرارت (HAZ)، فقط باید عرضی باشد.

۵-۱۲ برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات آزمون ضربه مطابق با استاندارد ASTM A960 در نظر گرفته شود.

۶-۱۲ الزامات آزمون ضربه در تولید اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی باید مطابق الزامات استاندارد HFW EN 10253-2 (Type B) باشد.

## ۱۳ آزمون خمش جوش

الزامات آزمون خمش جوش برای همه اتصالات درزداری که سازنده اتصال برای ساخت آن‌ها از جوشکاری استفاده کرده است، باید مطابق الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.

## ۱۴ آزمون هیدرواستاتیک

اتصالات تولید شده تحت این استاندارد، باید قادر باشند تا آزمون هیدرواستاتیک را مطابق با شرایط آزمون هیدرواستاتیک لوله از همان رده ماده، بگذرانند. در صورتی که الزام خاصی از سوی خریدار بیان نشده باشد، موارد به شرح زیر باید در نظر گرفته شوند:

۱-۱۴ اتصالات با اندازه اسمی ۳ اینچ و کوچک‌تر (۲۴۷۰ psi) با فشار (۸۸/۹ mm) ۱۷ MPa تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار گیرند.

۲-۱۴ فشار آزمون هیدرواستاتیک برای اتصالات با اندازه اسمی بزرگ‌تر از ۳ in. (۸۸/۹ mm)، باید با استفاده از فرمول (۱) محاسبه گردد؛ در صورتی که فشار محاسبه شده، بالاتر از فشار ۱۹ MPa (۲۷۶۰ psi) باشد، می‌توان آزمون هیدرواستاتیک را با همان فشار ۱۹ MPa (۲۷۶۰ psi) انجام داد.

$$P = \frac{2Sft}{D} \quad (1)$$

که در آن:

$P$  فشار آزمون هیدرواستاتیک (psi, MPa)؛

$S$  کمینه استحکام تسلیم مشخص شده (psi, MPa)؛

$t$  ضخامت دیواره مشخص شده (in., mm)؛

$D$  قطر خارجی مشخص شده (in., mm)؛ و

$f$  ضریب آزمایش هیدرواستاتیک؛ حداقل مقدار در نظر گرفته شده نباید کمتر از ۰/۶ باشد.

۳-۱۴ حداقل زمان انجام آزمون، ۵ ثانیه است.

## ۱۵ آزمون‌های غیر مخرب

۱-۱۵ بدنه تمام اتصالات درزدار و بدون درز و منطقه جوش در اتصالات درزدار باید مطابق با بندهای S52 یا استاندارد ASTM A960 تحت آزمون مایعات نافذ یا ذرات مغناطیسی قرار بگیرند. حدود پذیرش نیز مطابق با ASME Section VIII-Division 1 شود.

۲-۱۵ درز جوش‌های تولید شده حین ساخت اتصالات درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید به طور کامل مطابق با ماده ۲ استاندارد ASME Section V و حدود پذیرش مطابق با پاراگراف UW.51 استاندارد ASME Section VIII-Division 1 به روش پرتونگاری ارزیابی گردد. به عنوان جایگزین برای روش پرتونگاری، جوش‌ها را می‌توان مطابق با استاندارد پیوست ۱۲ استاندارد ASME Section VIII با روش فراصوتی مورد ارزیابی قرار داد.

۳-۱۵ الزامات آزمون‌های غیرمخرب (پرتونگاری یا فراصوتی) برای درز جوش‌های تولید شده هنگام ساخت اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید مطابق الزامات استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.

## ۱۶ الزامات ابعاد

۱-۱۶ اتصالات لب به لب جوشی، زانویی‌های ۱۸۰ درجه و زانویی‌های شعاع کوتاه بر اساس این استاندارد باید دارای ابعاد و رواداری‌ها مطابق با جدول‌های ۴ تا ۱۴ باشند.<sup>۱</sup>

یادآوری - ابعاد و رواداری‌ها برای اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی با فرکанс بالا (HFW) باید به طور کامل مطابق با استاندارد EN 10253-2 (Type B) باشد.


۲-۱۶ حداقل ضخامت اسمی اتصالات باید معادل ضخامت اسمی لوله‌های گازرسانی مورد تایید باشد، که به آن متصل می‌گردد.

هشدار - ضخامت جداره اتصالات نباید در هیچ نقطه‌ای، از حداقل ۸۷,۵٪ ضخامت لوله هم قطر که به آن متصل خواهد شد، کمتر باشد.

---


۱ - جدول‌های ۴ تا ۱۴ این استاندارد، مطابق با جدول‌های ابعادی استاندارد ASME B16.9 هستند.

جدول شماره ۴- ابعاد زانویی ساعع بلند<sup>۱</sup>

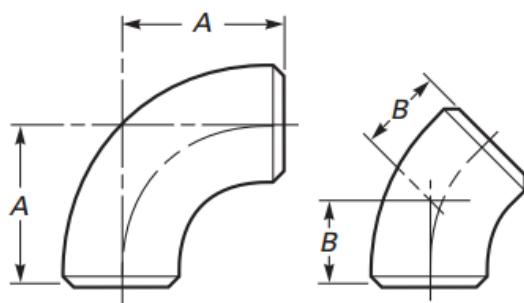

فاصله مرکز تا انتهای زانویی ۴۵ درجه، mm	زانویی ۹۰ درجه، mm	قطر خارجی در پیچ mm	اندازه اسمی لوله in
۱۶	۳۸	۲۱,۳	۱- ۲
۱۹	۳۸	۲۶,۷	۳- ۴
۲۲	۳۸	۳۳,۴	۱
۲۵	۴۸	۴۲,۲	۱- ۴
۲۹	۵۷	۴۸,۳	۱- ۲
۳۵	۷۶	۶۰,۳	۲
۴۴	۹۵	۷۳,۰	۲- ۲
۵۱	۱۱۴	۸۸,۹	۳
۵۷	۱۳۳	۱۰۱,۶	۱- ۲
۶۴	۱۵۲	۱۱۴,۳	۴
۷۹	۱۹۰	۱۴۱,۳	۵
۹۵	۲۲۹	۱۶۸,۳	۶
۱۲۷	۳۰۵	۲۱۹,۱	۸
۱۵۹	۳۸۱	۲۷۳,۰	۱۰
۱۹۰	۴۵۷	۳۲۳,۸	۱۲
یادآوری- برای در نظر گرفتن رواداری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.			


جدول شماره ۵- ابعاد زانویی تبدیل شعاع بلند<sup>۱</sup>

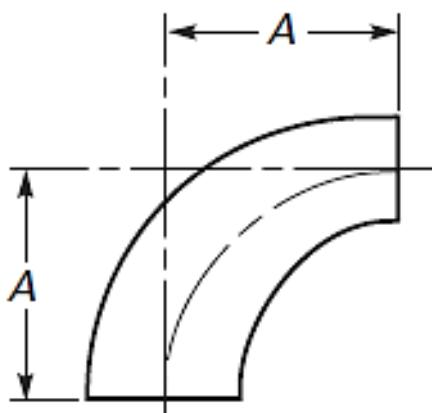

فاصله مرکز تا انتها، mm	قطر خارجی در پیچ			اندازه لوله in	فاصله مرکز تا انتها، mm	قطر خارجی در پیچ			اندازه لوله in
	انتهای کوچک mm	انتهای بزرگ mm	اسمی			انتهای کوچک mm	انتهای بزرگ mm	اسمی	
۲۲۹	۱۴۱,۳	۱۶۸,۳	۶ × ۵	۷۶	۴۸,۳	۶۰,۳	۲ × 1 1/2		
۲۲۹	۱۱۴,۳	۱۶۸,۳	۶ × ۴	۷۶	۴۲,۲	۶۰,۳	2 × 1 1/4		
۲۲۹	۱۰۱,۶	۱۶۸,۳	6 × 3 1/2	۷۶	۳۳,۴	۶۰,۳	2 × 1		
۲۲۹	۸۸,۹	۱۶۸,۳	6 × 3	۹۵	۶۰,۳	۷۳,۰	2 1/2 × 2		
۳۰۵	۱۶۸,۳	۲۱۹,۱	8 × 6	۹۵	۴۸,۳	۷۳,۰	2 1/2 × 1 1/2		
۳۰۵	۱۴۱,۳	۲۱۹,۱	8 × 5	۹۵	۴۲,۲	۷۳,۰	2 1/2 × 1 1/4		
۳۰۵	۱۱۴,۳	۲۱۹,۱	8 × 4	۱۱۴	۷۳,۰	۸۸,۹	3 × 2 1/2		
۳۸۱	۲۱۹,۱	۲۷۳,۰	10 × 8	۱۱۴	۶۰,۳	۸۸,۹	3 × 2		
۳۸۱	۱۶۸,۳	۲۷۳,۰	10 × 6	۱۱۴	۴۸,۳	۸۸,۹	3 × 1 1/2		
۳۸۱	۱۴۱,۳	۲۷۳,۰	10 × 5	۱۳۳	۸۸,۹	۱۰۱,۶	3 1/2 × 3		
۴۵۷	۲۷۳,۰	۳۲۳,۸	12 × 10	۱۳۳	۷۳,۰	۱۰۱,۶	3 1/2 × 2 1/2		
۴۵۷	۲۱۹,۱	۳۲۳,۸	12 × 8	۱۳۳	۶۰,۳	۱۰۱,۶	3 1/2 × 2		
۴۵۷	۱۶۸,۳	۳۲۳,۸	12 × 6	۱۵۲	۱۰۱,۶	۱۱۴,۳	4 × 3 1/2		
				۱۵۲	۸۸,۹	۱۱۴,۳	4 × 3		
				۱۵۲	۷۳,۰	۱۱۴,۳	4 × 2 1/2		
				۱۵۲	۶۰,۳	۱۱۴,۳	4 × 2		
				۱۹۰	۱۱۴,۳	۱۴۱,۳	5 × 4		
				۱۹۰	۱۰۱,۶	۱۴۱,۳	5 × 3 1/2		
				۱۹۰	۸۸,۹	۱۴۱,۳	5 × 3		
				۱۹۰	۷۳,۰	۱۴۱,۳	5 × 2 1/2		
بادآوری- برای در نظر گرفتن رواداری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.									

1 - Long Radius Reducing Elbows

جدول شماره ۶ - ابعاد زانویی ۱۸۰ درجه شعاع بلند<sup>۱</sup>

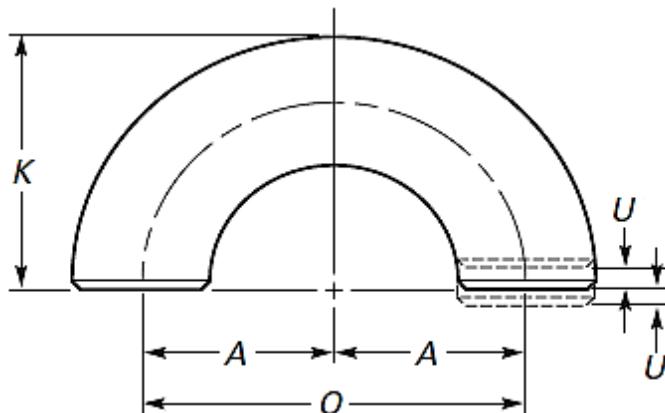


فاصله از سطح تا انتهای، mm	فاصله مرکز تا مرکز، mm	قطر خارجی در پیچ mm	اندازه اسمی لوله in
۴۸	۷۶	۲۱,۳	۱- ۲
۵۱	۷۶	۲۶,۷	۳- ۴
۵۶	۷۶	۳۳,۴	۱
۷۰	۹۵	۴۲,۲	۱- ۴
۸۳	۱۱۴	۴۸,۳	۱- ۲
۱۰۶	۱۵۲	۶۰,۳	۲
۱۳۲	۱۹۰	۷۳,۰	۱- ۲
۱۵۹	۲۲۹	۸۸,۹	۳
۱۸۴	۲۶۷	۱۰۱,۶	۱- ۳
۲۱۰	۳۰۵	۱۱۴,۳	۴
۲۶۲	۳۸۱	۱۴۱,۳	۵
۳۱۳	۴۵۷	۱۶۸,۳	۶
۴۱۴	۶۱۰	۲۱۹,۱	۸
۵۱۸	۷۶۲	۲۷۳,۰	۱۰
۶۱۹	۹۱۴	۳۲۳,۸	۱۲

یادآوری ۱ - برای تعیین رواداری  $U$  (اختلاف همسطح بودن در انتهای) به جدول ۱۴ مراجعه شود.

یادآوری ۲ - اندازه بعد  $A$ , برابر با نصف اندازه بعد  $O$  است.


جدول شماره ۷- ابعاد زانویی شعاع کوتاه<sup>۱</sup>

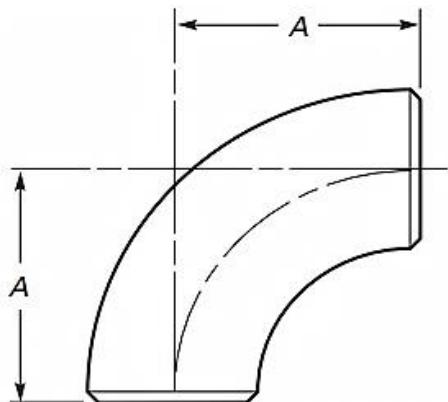

فاصله مرکز تا انتهای، mm	قطر خارجی در پیخ mm	اندازه اسمی لوله in
۲۵	۳۳/۴	۱
۳۲	۴۲/۲	۱- ۴
۳۸	۴۸/۳	۱- ۲
۵۱	۶۰/۳	۲
۶۴	۷۳/۰	۱- ۲
۷۶	۸۸/۹	۳
۸۹	۱۰۱/۶	۳- ۲
۱۰۲	۱۱۴/۳	۴
۱۲۷	۱۴۱/۳	۵
۱۵۲	۱۶۸/۳	۶
۲۰۳	۲۱۹/۱	۸
۲۵۴	۲۷۳/۰	۱۰
۳۰۵	۳۲۳/۸	۱۲

یادآوری- برای در نظر گرفتن رواداری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.


جدول شماره ۸ - ابعاد زانویی ۱۸۰ درجه شعاع کوتاه<sup>۱</sup>

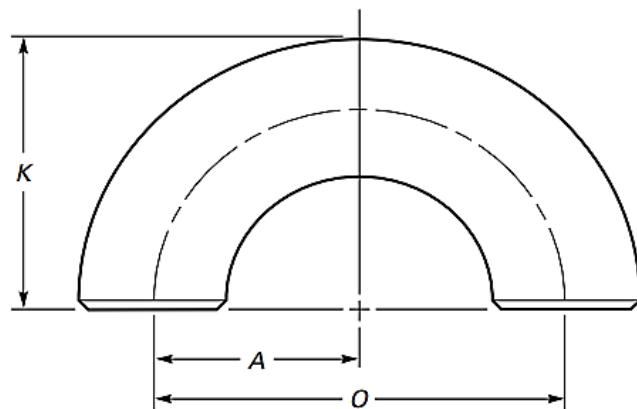

فاصله از سطح تا انتهای، $K$ mm	فاصله مرکز تا مرکز، $O$ mm	قطر خارجی در پخ mm	اندازه اسمی لوله in
۴۱	۵۱	۳۳/۴	۱
۵۲	۶۴	۴۲/۲	۱- ۴
۶۲	۷۶	۴۸/۳	۱- ۲
۸۱	۱۰۲	۶۰/۳	۲
۱۰۰	۱۲۷	۷۳/۰	۱- ۲
۱۲۱	۱۵۲	۸۸/۹	۳
۱۴۰	۱۷۸	۱۰۱/۶	۳- ۲
۱۵۹	۲۰۳	۱۱۴/۳	۴
۱۹۷	۲۵۴	۱۴۱/۳	۵
۲۳۷	۳۰۵	۱۶۸/۳	۶
۳۱۳	۴۰۶	۲۱۹/۱	۸
۳۹۱	۵۰۸	۲۷۳/۰	۱۰
۴۶۷	۶۱۰	۳۲۳/۸	۱۲

یادآوری ۱- برای در نظر گرفتن روابری ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.  
یادآوری ۲- اندازه بعد  $A$ ، برابر با نصف اندازه بعد  $O$  است.

جدول شماره ۹- ابعاد سه راهی و چهار راهی مستقیم<sup>۱</sup>

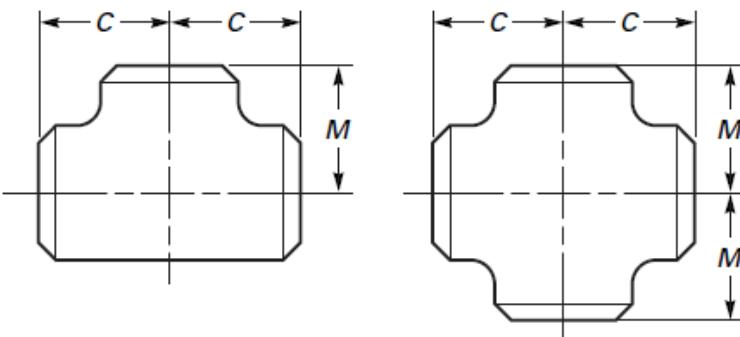


متریک mm	فاصله مرکز تا انتهای ورودی، C mm	قطر خارجی در پخ mm	اندازه اسمی لوله in
۲۵	۲۵	۲۱,۳	۱- ۲
۲۹	۲۹	۲۶,۷	۳- ۴
۳۸	۳۸	۳۳,۴	۱
۴۸	۴۸	۴۲,۲	۱- ۱۴
۵۷	۵۷	۴۸,۳	۱- ۲
۶۴	۶۴	۶۰,۳	۲
۷۶	۷۶	۷۳,۰	۱- ۲
۸۶	۸۶	۸۸,۹	۳
۹۵	۹۵	۱۰۱,۶	۲- ۲
۱۰۵	۱۰۵	۱۱۴,۳	۴
۱۲۴	۱۲۴	۱۴۱,۳	۵
۱۴۳	۱۴۳	۱۶۸,۳	۶
۱۷۸	۱۷۸	۲۱۹,۱	۸
۲۱۶	۲۱۶	۲۷۳,۰	۱۰
۲۵۴	۲۵۴	۳۲۳,۸	۱۲

یادآوری- برای در نظر گرفتن رواداری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.

۱- ابعاد برای چهار راهی‌هایی با اندازه اسمی لوله ۲۴ اینچ و کوچک‌تر، قابل استفاده‌اند.

جدول شماره ۱۰- ابعاد سه راهی و چهار راهی تبدیلی<sup>۱</sup>

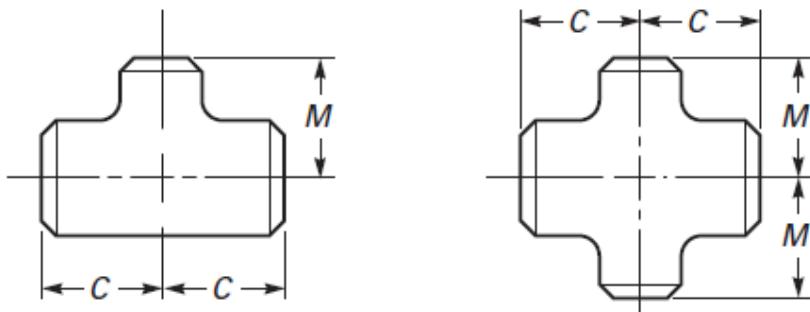


C ورودی، mm	فاصله مرکز تا انتهای		اندازه اسمی لوله in
	خروجی mm	ورودی mm	
۲۵	۱۷/۳	۲۱/۳	$1/2 \times 1/2 \times 3/8$
۲۵	۱۳/۷	۲۱/۳	$1/2 \times 1/2 \times 1/4$
۲۹	۲۱/۳	۲۶/۷	$3/4 \times 3/4 \times 1/2$
۲۹	۱۷/۳	۲۶/۷	$3/4 \times 3/4 \times 3/8$
۳۸	۲۶/۷	۳۳/۴	$1 \times 1 \times 3/4$
۳۸	۲۱/۳	۳۳/۴	$1 \times 1 \times 1/2$
۴۸	۳۳/۴	۴۲/۲	$1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4} \times 1$
۴۸	۲۶/۷	۴۲/۲	$1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4} \times 3/4$
۴۸	۲۱/۳	۴۲/۲	$1 \frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4} \times 1/2$
۵۷	۴۲/۲	۴۸/۳	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$
۵۷	۳۳/۴	۴۸/۳	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times 1$
۵۷	۲۶/۷	۴۸/۳	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times 3/4$
۵۷	۲۱/۳	۴۸/۳	$1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2} \times 1/2$
۶۴	۴۸/۳	۶۰/۳	$2 \times 2 \times 1 \frac{1}{2}$
۶۴	۴۲/۲	۶۰/۳	$2 \times 2 \times 1 \frac{1}{4}$
۶۴	۳۳/۴	۶۰/۳	$2 \times 2 \times 1$
۶۴	۲۶/۷	۶۰/۳	$2 \times 2 \times 3/4$
۷۶	۶۰/۳	۷۳/۰	$2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} \times 2$
۷۶	۴۸/۳	۷۳/۰	$2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$
۷۶	۴۲/۲	۷۳/۰	$2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{4}$
۷۶	۳۳/۴	۷۳/۰	$2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} \times 1$
۸۶	۷۳/۰	۸۸/۹	$3 \times 3 \times 2 \frac{1}{2}$
۸۶	۶۰/۳	۸۸/۹	$3 \times 3 \times 2$
۸۶	۴۸/۳	۸۸/۹	$3 \times 3 \times 1 \frac{1}{2}$

1- Reducing outlet tees and reducing outlet crosses


فاصله مرکز تا انتهای ورودی، <b>mm</b>	قطر خارجی در پنج خروجی <b>mm</b>		اندازه اسمی لوله <b>in</b>
	وروودی <b>mm</b>	وروودی <b>mm</b>	
۸۶	۴۲,۲	۸۸,۹	$3 \times 3 \times 1 \frac{1}{4}$
۹۵	۸۸,۹	۱۰۱,۶	$3 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2} \times 3$
۹۵	۷۳,۰	۱۰۱,۶	$3 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$
۹۵	۶۰,۳	۱۰۱,۶	$3 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2} \times 2$
۹۵	۴۸,۳	۱۰۱,۶	$3 \frac{1}{2} \times 3 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$
۱۰۵	۱۰۱,۶	۱۱۴,۳	$4 \times 4 \times 3 \frac{1}{2}$
۱۰۵	۸۸,۹	۱۱۴,۳	$4 \times 4 \times 3$
۱۰۵	۷۳,۰	۱۱۴,۳	$4 \times 4 \times 2 \frac{1}{2}$
۱۰۵	۶۰,۳	۱۱۴,۳	$4 \times 4 \times 2$
۱۰۵	۴۸,۳	۱۱۴,۳	$4 \times 4 \times 1 \frac{1}{2}$
۱۲۴	۱۱۴,۳	۱۴۱,۳	$5 \times 5 \times 4$
۱۲۴	۱۰۱,۶	۱۴۱,۳	$5 \times 5 \times 3 \frac{1}{2}$
۱۲۴	۸۸,۹	۱۴۱,۳	$5 \times 5 \times 3$
۱۲۴	۷۳,۰	۱۴۱,۳	$5 \times 5 \times 2 \frac{1}{2}$
۱۲۴	۶۰,۳	۱۴۱,۳	$5 \times 5 \times 2$
۱۴۳	۱۴۱,۳	۱۶۸,۳	$6 \times 6 \times 5$
۱۴۳	۱۱۴,۳	۱۶۸,۳	$6 \times 6 \times 4$
۱۴۳	۱۰۱,۶	۱۶۸,۳	$6 \times 6 \times 3 \frac{1}{2}$
۱۴۳	۸۸,۹	۱۶۸,۳	$6 \times 6 \times 3$
۱۴۳	۷۳,۰	۱۶۸,۳	$6 \times 6 \times 2 \frac{1}{2}$
۱۷۸	۱۶۸,۳	۲۱۹,۱	$8 \times 8 \times 6$
۱۷۸	۱۴۱,۳	۲۱۹,۱	$8 \times 8 \times 5$
۱۷۸	۱۱۴,۳	۲۱۹,۱	$8 \times 8 \times 4$
۱۷۸	۱۰۱,۶	۲۱۹,۱	$8 \times 8 \times 3 \frac{1}{2}$
۲۱۶	۲۱۹,۱	۲۷۳,۰	$10 \times 10 \times 8$
۲۱۶	۱۶۸,۳	۲۷۳,۰	$10 \times 10 \times 6$
۲۱۶	۱۴۱,۳	۲۷۳,۰	$10 \times 10 \times 5$
۲۱۶	۱۱۴,۳	۲۷۳,۰	$10 \times 10 \times 4$
۲۵۴	۲۷۳,۰	۳۲۳,۸	$12 \times 12 \times 10$
۲۵۴	۲۱۹,۱	۳۲۳,۸	$12 \times 12 \times 8$
۲۵۴	۱۶۸,۳	۳۲۳,۸	$12 \times 12 \times 6$
۲۵۴	۱۴۱,۳	۳۲۳,۸	$12 \times 12 \times 5$

بادآوری- برای در نظر گرفتن رواداری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.

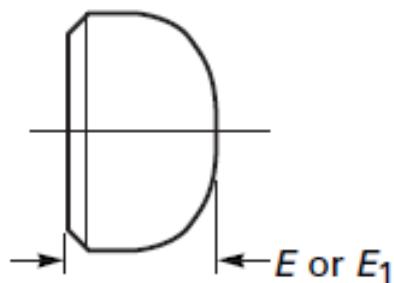جدول شماره ۱۱ - ابعاد درپوش<sup>۱</sup>

E1 ، طول ، mm	ضخامت دیواره محدودکننده طول، mm	E ، طول ، mm	قطر خارجی در پخ ، mm	اندازه اسمی لوله in
۲۵	۴,۵۷	۲۵	۲۱,۳	$\frac{1}{2}$
۲۵	۳,۸۱	۲۵	۲۶,۷	$\frac{3}{4}$
۳۸	۴,۵۷	۳۸	۳۳,۴	۱
۳۸	۴,۸۳	۳۸	۴۲,۲	$1\frac{1}{4}$
۳۸	۵,۰۸	۳۸	۴۸,۳	$1\frac{1}{2}$
۴۴	۵,۵۹	۳۸	۶۰,۳	۲
۵۱	۷,۱۱	۳۸	۷۳,۰	$2\frac{1}{2}$
۶۴	۷,۶۲	۵۱	۸۸,۹	۳
۷۶	۸,۱۳	۶۴	۱۰۱,۶	$3\frac{1}{2}$
۷۶	۸,۶۴	۶۴	۱۱۴,۳	۴
۸۹	۹,۶۵	۷۶	۱۴۱,۳	۵
۱۰۲	۱۰,۹۲	۸۹	۱۶۸,۳	۶
۱۲۷	۱۲,۷۰	۱۰۲	۲۱۹,۱	۸
۱۵۲	۱۲,۷۰	۱۲۷	۲۷۳,۰	۱۰
۱۷۸	۱۲,۷۰	۱۵۲	۳۲۳,۸	۱۲
یادآوری ۱- برای در نظر گرفتن روادری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.				
یادآوری ۲- شکل این درپوش‌ها مطابق با استاندارد بویلرها و مخازن تحت فشار ASME باید بیضی شکل باشد.				
۱- طول E برای درپوش‌های دارای ضخامت مساوی یا کمتر از مقادیر مندرج در ستون «ضخامت دیواره محدودکننده طول، E» به کار می‌رود.				
۲- طول E1 برای درپوش‌های دارای ضخامت بیش از مقادیر مندرج «ضخامت دیواره محدودکننده طول، E» برای اندازه‌های اسمی ۲۴ اینچ و کوچک‌تر به کار می‌رود. برای اندازه اسمی ۲۶ اینچ و بزرگ‌تر، طول E1 باید با تواافق بین سازنده و خریدار تعیین شود.				

جدول شماره ۱۲- ابعاد تبدیل ها<sup>۱</sup>

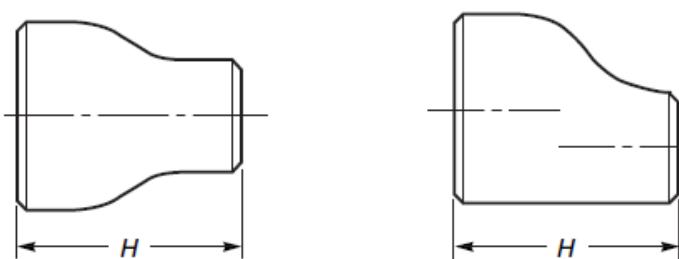

فاصله انتهایها تا انتهای، H mm	قطر خارجی در پنج انتهای کوچک mm		اندازه اسمی لوله in
	انتهای بزرگ mm	انتهای بزرگ mm	
۳۸	۲۱,۳	۲۶,۷	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$
۳۸	۱۷,۳	۲۶,۷	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$
۵۱	۲۶,۷	۳۳,۴	$1 \times \frac{3}{4}$
۵۱	۲۱,۳	۳۳,۴	$1 \times \frac{1}{2}$
۵۱	۳۳,۴	۴۲,۲	$1\frac{1}{4} \times 1$
۵۱	۲۶,۷	۴۲,۲	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$
۵۱	۲۱,۳	۴۲,۲	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$
۶۴	۴۲,۲	۴۸,۳	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$
۶۴	۳۳,۴	۴۸,۳	$1\frac{1}{2} \times 1$
۶۴	۲۶,۷	۴۸,۳	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$
۶۴	۲۱,۳	۴۸,۳	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
۷۶	۴۸,۳	۶۰,۳	$2 \times 1\frac{1}{2}$
۷۶	۴۲,۲	۶۰,۳	$2 \times 1\frac{1}{4}$
۷۶	۳۳,۴	۶۰,۳	$2 \times 1$
۷۶	۲۶,۷	۶۰,۳	$2 \times \frac{3}{4}$
۸۹	۶۰,۳	۷۳,۰	$2\frac{1}{2} \times 2$
۸۹	۴۸,۳	۷۳,۰	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$
۸۹	۴۲,۲	۷۳,۰	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$
۸۹	۳۳,۴	۷۳,۰	$2\frac{1}{2} \times 1$
۸۹	۷۳,۰	۸۸,۹	$3 \times 2\frac{1}{2}$
۸۹	۶۰,۳	۸۸,۹	$3 \times 2$
۸۹	۴۸,۳	۸۸,۹	$3 \times 1\frac{1}{2}$
۸۹	۴۲,۲	۸۸,۹	$3 \times 1\frac{1}{4}$
۱۰۲	۸۸,۹	۱۰۱,۶	$3\frac{1}{2} \times 3$
۱۰۲	۷۳,۰	۱۰۱,۶	$3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$

فاصله انتهای تا انتهای، mm	قطر خارجی در پیخ		اندازه اسمی لوله in
	انتهای کوچک mm	انتهای بزرگ mm	
۱۰۲	۶۰,۳	۱۰۱,۶	۳ $\frac{1}{2}$ × 2
۱۰۲	۴۸,۳	۱۰۱,۶	۳ $\frac{1}{2}$ × ۱ $\frac{1}{2}$
۱۰۲	۴۲,۲	۱۰۱,۶	۳ $\frac{1}{2}$ × ۱ $\frac{1}{4}$
۱۰۲	۱۰۱,۶	۱۱۴,۳	4 × 3 $\frac{1}{2}$
۱۰۲	۸۸,۹	۱۱۴,۳	4 × 3
۱۰۲	۷۳,۰	۱۱۴,۳	4 × 2 $\frac{1}{2}$
۱۰۲	۶۰,۳	۱۱۴,۳	4 × 2
۱۰۲	۴۸,۳	۱۱۴,۳	4 × 1 $\frac{1}{2}$
۱۲۷	۱۱۴,۳	۱۴۱,۳	5 × 4
۱۲۷	۱۰۱,۶	۱۴۱,۳	5 × 3 $\frac{1}{2}$
۱۲۷	۸۸,۹	۱۴۱,۳	5 × 3
۱۲۷	۷۳,۰	۱۴۱,۳	5 × 2 $\frac{1}{2}$
۱۲۷	۶۰,۳	۱۴۱,۳	5 × 2
۱۴۰	۱۴۱,۳	۱۶۸,۳	6 × 5
۱۴۰	۱۱۴,۳	۱۶۸,۳	6 × 4
۱۴۰	۱۰۱,۶	۱۶۸,۳	6 × 3 $\frac{1}{2}$
۱۴۰	۸۸,۹	۱۶۸,۳	6 × 3
۱۴۰	۷۳,۰	۱۶۸,۳	6 × 2 $\frac{1}{2}$
۱۵۲	۱۶۸,۳	۲۱۹,۱	8 × 6
۱۵۲	۱۴۱,۳	۲۱۹,۱	8 × 5
۱۵۲	۱۱۴,۳	۲۱۹,۱	8 × 4
۱۵۲	۱۰۱,۶	۲۱۹,۱	8 × 3 $\frac{1}{2}$
۱۷۸	۲۱۹,۱	۲۷۳,۰	10 × 8
۱۷۸	۱۶۸,۳	۲۷۳,۰	10 × 6
۱۷۸	۱۴۱,۳	۲۷۳,۰	10 × 5
۱۷۸	۱۱۴,۳	۲۷۳,۰	10 × 4
۲۰۳	۲۷۳,۰	۳۲۳,۸	12 × 10
۲۰۳	۲۱۹,۱	۳۲۳,۸	12 × 8
۲۰۳	۱۶۸,۳	۳۲۳,۸	12 × 6
۲۰۳	۱۴۱,۳	۳۲۳,۸	12 × 5


یادآوری ۱- برای در نظر گرفتن روادری‌ها به جدول ۱۴ مراجعه شود.

یادآوری ۲- در مواردی که شکل تبدیل، به صورت زنگی شکل<sup>۱</sup> است، استفاده از تبدیل مخروطی<sup>۲</sup> مانع ندارد.

1- Bell-shaped reducer

2- Conical reducer

جدول شماره ۱۳- جوشکاری پخها و سطح ریشه<sup>۱</sup>

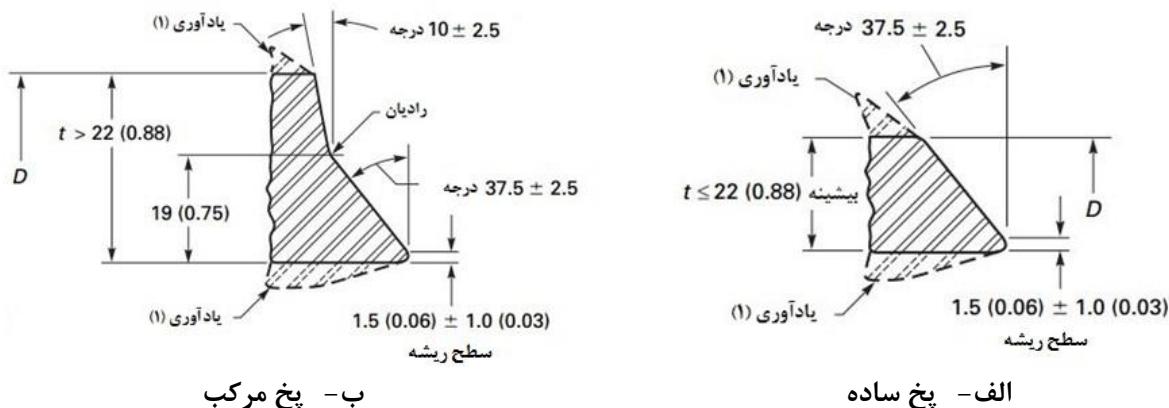

پخهای جوشکاری و قسمت تخت لبه در شکل بالا مشخص شده است.


همه ابعاد بر حسب میلی متر هستند.

آماده سازی لبه ها	ضخامت اسمی دیواره، $t$
به صورت تخت و بدون پخ یا کمی پخ دار	مقادیر کمتر از $x$ (یادآوری ۲)
پخ ساده (شکل ۱۳ قسمت الف)	مقادیر بین $x$ تا ۲۲ mm و شامل ۲۲ mm
پخ مرکب (شکل ۱۳ قسمت ب)	مقادیر بیش از ۲۲ mm

یادآوری ۱ - ابعاد داخل پرانتر، بر حسب اینچ می باشد.  
 یادآوری ۲ - مقدار  $x$  ۵ میلی متر است.  
 یادآوری ۳ - در صورت درخواست خریدار، الزامات شبیب پخ جوشکاری نسبت به سطح خارجی و داخلی اتصال باید بر اساس ASME B16.9-Fig.8-1 در نظر گرفته شود.


1- Root face

جدول شماره ۱۴- رواداری‌ها

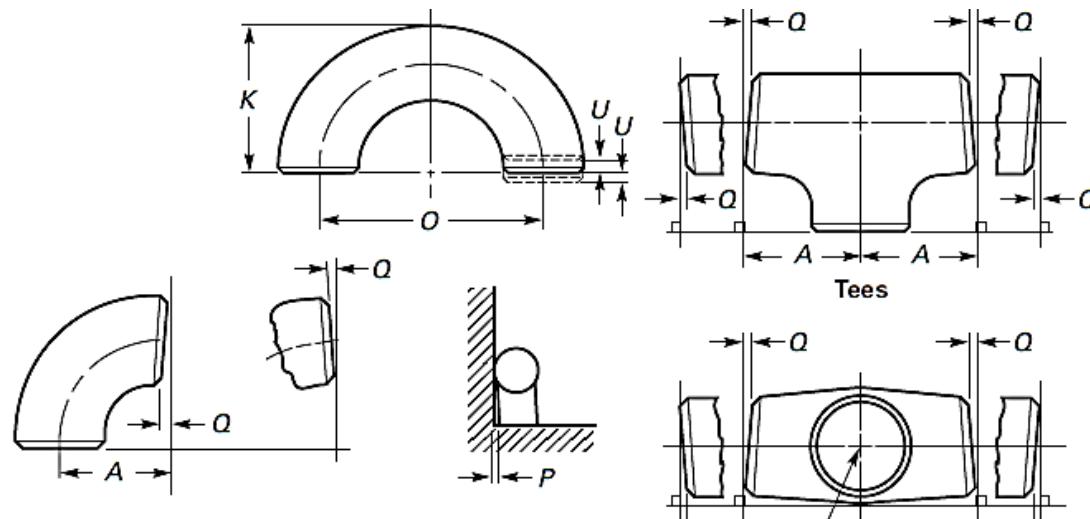

زنویی‌های ۱۸۰ درجه			کل طول در پوشش، E mm	کل طول تبدیل‌ها و فلنج اتصال رویهم H.F mm	ابعاد مرکز تا انتهای		همه اتصالات (به یادآوری‌های ۲ و ۳ مراجعه شود)			
تراز انتهایها، U mm	فاصله عقب تا جلو، K mm	فاصله مرکز تا مرکز، O mm			زنویی ۹۰ و ۴۵ با شعاع کوچک B.A mm	زنویی مشخصه محصول و سه راهی ها، A mm	قطر داخلی در انتهای یادآوری‌های ۴ و ۶ mm	قطر خارجی در پیخ، D یادآوری‌های ۴ و ۵ mm	DN mm	
۱	۶	۶	۳	۲	۳	۲	۰,۸	+۱,۶ -۰,۸	۱۵-۶۵	۱ - ۲ تا ۲
۱	۶	۶	۳	۲	۳	۲	۱,۶	۱,۶	۸۰-۹۰	۳ - ۳ تا ۲
۱	۶	۶	۳	۲	۳	۲	۱,۶	۱,۶	۱۰۰	۴
۱	۶	۶	۶	۲	۳	۲	۱,۶	+۲,۴ -۱,۶	۱۲۵-۲۰۰	۸ تا ۵
۲	۶	۱۰	۶	۲	۳	۲	۳,۲	+۴,۰ -۳,۲	۲۵۰-۴۵۰	۱۸ تا ۱۰

#### جدول شماره ۱۴- رواداری‌ها - ادامه

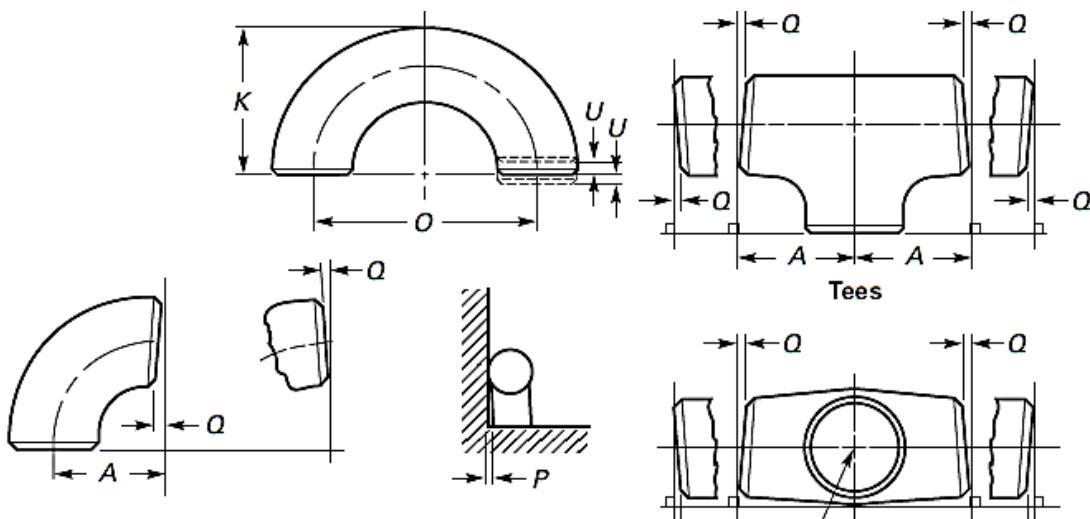

رواداری‌های زاویه		DN mm	اندازه اسمی لوله in	DN mm	اندازه اسمی لوله in
P, Off	Q, Off				
۲	۱	۱۵-۱۰۰	۴ تا $\frac{1}{2}$	۱۵-۶۵	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{2}$
۴	۲	۱۲۵-۲۰۰	۸ تا ۵	۸۰-۹۰	$\frac{3}{4}$ تا ۳
۵	۳	۲۵۰-۳۰۰	۱۲ تا ۱۰	۱۰۰	۴
۶	۳	۳۵۰-۴۰۰	۱۶ تا ۱۴	۱۲۵-۲۰۰	۸ تا ۵
۱۰	۴	۴۵۰-۶۰۰	۲۴ تا ۱۸	۲۵۰-۴۵۰	۱۸ تا ۱۰

پادآوری ۱- مقادیر رواداری‌های مثبت و منفی برابر هستند، مگر اینکه به صورت دیگری تصریح شده باشد.

پادآوری ۲- قطر داخلی و ضخامت اسمی دیواره در انتهایها، از سوی خریدار مشخص می‌شود.

پادآوری ۳- مقدار بیضوی بودن<sup>۱</sup> برابر مطلق رواداری‌های مثبت و منفی است.

پادآوری ۴- این رواداری ممکن است در سطوح موضعی اتصالاتی که نیازمند افزایش ضخامت برای برآورده سازی الزامات طراحی هستند، به کار بrede نشود.

پادآوری ۵- جز در حالتی که از سوی خریدار الزام دیگری مشخص شده باشد، این رواداری‌ها در مورد قطر اسمی داخلی به کار بrede می‌شوند، که برابر با اختلاف بین قطر اسمی خارجی و دو برابر ضخامت اسمی دیواره است.

#### ۱۷ بازرسی چشمی، پرداخت سطح، ظاهر، حفاظت از خوردگی و تعمیر با جوشکاری

۱-۱۷ برای اتصالات بدون درز و درزدار تولید شده با جوشکاری ذوبی با استفاده از فلز پرکننده، باید الزامات استاندارد ASTM A960 در نظر گرفته شود.

۲-۱۷ برای اتصالات دارای درز تولید شده با روش جوشکاری مقاومت الکتریکی HFW باید الزامات استاندارد (Type B) BS EN 10253-2 در نظر گرفته شود.

1 - Out-of-round

## ۱۸ بازرسی، نمونهبرداری و آزمون

۱-۱۸ خریدار این حق را دارد که بازرسی مواد اولیه و محصول نهایی را جهت بررسی انطباق با الزامات این استاندارد و آزمون‌های تکمیلی مورد درخواست، توسط بازرس یا نماینده خود انجام دهد. در تکمیل الزامات بازرسی و آزمون گفته شده در متن این استاندارد، جدول شماره ۱۵، خلاصه‌ای از حداقل بازرسی‌ها، نمونهبرداری‌ها و آزمون‌های مورد نیاز این استاندارد را ارائه می‌دهد.

۲-۱۸ آزمون‌ها همگی باید بعد از اتمام فعالیت‌های ساخت (همچون جوشکاری، عملیات حرارتی و ...) انجام شود.

۳-۱۸ مواد اولیه مورد مصرف جهت تولید همه اتصالات باید مطابق با استانداردهای مبنای ساخت مربوط توسط سازنده مواد اولیه یا سازنده اتصال، به‌طور کامل تحت آزمون قرار گرفته باشند و نتایج گزارش‌های آزمون‌ها در تطابق با الزامات این استاندارد باشد و قابلیت ردیابی مناسب برای آن‌ها وجود داشته باشد.

## جدول شماره ۱۵- حداقل بازرسی، نمونه برداری و آزمون‌ها

عنوان	نوع بازرسی یا آزمون	نوع مواد اولیه یا اتصالات	تواتر بازرسی
مواد اولیه مورد استفاده برای (ساخت اتصالات)	آنالیز ترکیب شیمیایی	لوله، ورق، صفحه، میله و قطعات آهنگری	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه و در شرایطی که تواتر مشخص نباشد، حداقل یک نمونه از هر شماره ذوب الف
	خواص مکانیکی	لوله، ورق، صفحه، میله و قطعات آهنگری	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه و در شرایطی که تواتر مشخص نباشد، حداقل یک نمونه از هر شماره ذوب الف
	آزمون غیرمخرب	لوله، ورق، صفحه، میله و قطعات آهنگری	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه. آلتراسونیک کامل بدنه برای همه لوله‌ها، ورق‌ها، صفحه‌ها، میله‌ها و قطعات آهنگری. پرتونگاری یا فراصوتی سرتاسر طول جوش‌ها در همه لوله‌های درزدار الف
	آزمون هیدرواستاتیک	لوله	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه برای همه لوله‌ها الف.
	بازرسی چشمی	لوله، ورق، صفحه، میله و قطعات آهنگری	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه برای همه قطعات مواد مورد استفاده.
	بازرسی ابعادی	لوله، ورق، صفحه، میله و قطعات آهنگری	مطابق با استاندارد مبنای ساخت مربوط به نوع مواد اولیه برای همه قطعات مواد مورد استفاده.

الف در صورتی که سازنده مواد اولیه دارای نشان استاندارد ملی یا استاندارد معتبر بین المللی باشد، ارائه گواهی نامه معتبر سازنده می‌تواند به جای انجام آزمون‌های مذکور، قابل قبول باشد.

## جدول شماره ۱۵- حداقل بازررسی، نمونه برداری و آزمون‌ها - ادامه

عنوان	نوع بازررسی یا آزمون	نوع مواد اولیه یا اتصالات	تواتر بازررسی
محصول نهایی (اتصالات)	آنالیز ترکیب شیمیایی	بدنه	یک نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون کشش	فلز جوش	یک نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون سختی	بدنه	یک نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون ضربه	شامل فلز جوش (نمونه آزمون عمود بر درز جوش)	یک نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون خمش جوش	بدنه	دو نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون غیرمخرب	فلز جوش و ناحیه متأثر از حرارت	دو نمونه از هر واحد آزمون
	آزمون هیدرواستاتیک	بدنه	یک نمونه از هر واحد آزمون
	بازرسی چشمی	شامل فلز جوش و ناحیه HAZ (نمونه آزمون عمود بر درز جوش)	یک نمونه از هر واحد آزمون
	بازرسی ابعادی	آزمون MT یا PT (بدنه و منطقه جوش)	یک نمونه از هر واحد آزمون
		درز جوش تولیدی توسط سازنده اتصالات	همه اتصالات ساخته شده

الف) در صورتی که سازنده مواد اولیه دارای نشان استاندارد ملی یا استاندارد معترض بین المللی باشد، ارائه گواهی نامه معترض سازنده می‌تواند به جای انجام آزمون‌های مذکور، قابل قبول باشد.

## ۱۹ عدم پذیرش و تجدیدنظر

۱-۱۹ موادی که مطابق با ویژگی‌های این استاندارد نیستند، را می‌توان مردود دانست. توصیه می‌شود مردود بودن مواد فوراً به صورت کتبی به تولیدکننده یا تامین‌کننده گزارش شود. در صورت نارضایتی از نتیجه آزمون‌ها، تولیدکننده یا تامین‌کننده می‌توانند درخواست تجدیدنظر نمایند.

۲-۱۹ چنان‌چه در حین ساخت یا به‌هنگام استفاده از اتصالات، عیوبی در آنها ایجاد شود، این اتصالات را می‌توان مردود دانست. به محض مردودی، این امر باید فوراً به صورت کتبی به سازنده اعلام شود.

## ۲۰ گزارش بازررسی / آزمون و گواهی‌نامه

۱-۲۰ برای همه اتصالات تحت پوشش این استاندارد، گزارش آزمون و گواهی‌نامه انطباق با قابلیت ردیابی مناسب مورد نیاز است. در صورتی که الزام دیگری از سوی خریدار بیان نشده باشد، گزارش آزمون باید مطابق با استاندارد EN 10168 و گواهی‌نامه انطباق مطابق با استاندارد EN 10204 از سوی سازنده اتصالات تهیه گردد.

۲-۲۰ در گزارش‌های بازررسی / آزمون باید شماره گزارش، سال، تاریخ، مشخصات اتصالات ساخته شده و جزئیات نمونه‌برداری و نتایج هر نوع بازررسی و آزمون انجام شده در ساخت اتصالات (از جمله موارد ذکر شده در جدول شماره ۱۵) و آزمون‌های تكمیلی مورد نیاز در قرارداد خرید ذکر شوند. علاوه بر موارد یاد شده و در صورتی که الزام دیگری از سوی خریدار بیان نشده باشد، به‌طور خلاصه هر گزارش بازررسی / آزمون باید شامل حداقل موارد زیر نیز باشد:

۱-۲-۲۰ مشخص نمودن نوع مواد اولیه مورد استفاده به‌ویژه لوله، ورق و غیره، به همراه ذکر اطلاعات مربوط به روش‌های ساخت آن‌ها.

۲-۲-۲۰ درزدار یا بدون درز بودن و رده فولاد اتصالات،

۳-۲-۲۰ روش ساخت و نوع عملیات حرارتی،

۴-۲-۲۰ اطلاعات و شماره دستورالعمل‌های ساخت، جوشکاری، گواهی‌نامه جوشکار یا اپراتور جوشکاری،

۵-۲-۲۰ نتایج آزمون مایعات نافذ یا ذرات مغناطیسی برای سه راهی‌های مطابق با زیربند ۷-۶،

۶-۲-۲۰ ذکر عبارتی مربوط ارزیابی پرتونگاری یا فراصوتی مطابق با زیربند ۷-۳،

۷-۲-۲۰ ذکر جمله‌ای مبنی بر انطباق الزامات و نتایج آزمون با الزامات مربوط در این استاندارد.

۳-۲۰ در گواهی‌نامه‌های انطباق باید شماره گواهی‌نامه، سال، تاریخ، مشخصات اتصالات ساخته شده همراه با آدرس‌دهی مناسب به شماره گزارش‌های بازررسی / آزمون ذکر شود؛ همچنین باید جمله‌ای مبنی بر انطباق کامل الزامات ساخت، بازررسی و آزمون اتصالات ساخته شده با الزامات این استاندارد درج شود.

## ۲۱ نشانه‌گذاری

۱-۲۱ نشانه‌گذاری برای همه اتصالات تحت پوشش این استاندارد، در صورتی که الزام دیگری از سوی خریدار بیان نشده باشد، باید شامل حداقل موارد زیر به صورت حک شده بر بدنه اتصالات باشد. در صورت وجود محدودیت‌های ابعادی در اتصالات با اندازه کوچک و با اخذ تأیید از خریدار، نشانه‌گذاری می‌تواند بر روی یک پلاک فلزی یا پلاستیکی درج و به گونه‌ای مطمئن به اتصالات وصل شود؛ همچنین نشانه‌گذاری می‌تواند بر روی اتصالات به صورت رنگ‌آمیزی یا شابلون‌گذاری و با دوام مناسب انجام شود.

۱-۱-۲۱ نام یا نشانه تجاری سازنده،

۲-۱-۲۱ اندازه (قطر) اسمی و همچنین ضخامت اسمی دیواره اتصالات،

۳-۱-۲۱ رده فولاد اتصالات،

۴-۱-۲۱ شماره ذوب لوله یا شماره معادل به طوری که امکان ردیابی شماره ذوب<sup>۱</sup> (یا آنالیز ذوب) را فراهم کند،

۵-۱-۲۱ درج شماره ده رقمی پروانه استاندارد،

۶-۱-۲۱ درج علامت و شماره استاندارد ملی،

۷-۱-۲۱ علامت اتصالات لب‌به‌لب باید مطابق با پیوست الف از این استاندارد، نشانه‌گذاری شود،

۸-۱-۲۱ اتصالات لب‌به‌لب تولید شده با جوشکاری، چنانچه به جای آزمون پرتونگاری، تحت آزمون فرacoتی قرار گیرند، باید با نشانه U پس از درج شماره ذوب، مشخص شوند،

۹-۱-۲۱ سه راهی‌های لب‌به‌لب که ترک داشته و مورد تعمیر قرار گرفته‌اند، باید با علامت PT یا MT (هر کدام که انجام شده باشد) نشانه‌گذاری شوند (به زیربند ۶-۷ مراجعه شود).

۲-۲۱ بارکد-علاوه بر الزامات مندرج در زیربند ۱-۲۱، استفاده از بارکد به عنوان روش شناسایی قابل قبول است. خریدار می‌تواند در قرارداد، استفاده از یک بارکد ویژه را سفارش دهد. در صورتی که درج بارکد به عهده تامین‌کننده باشد، بارکد باید با استانداردهای صنعتی مرتبط، هم‌خوانی داشته باشد. در مورد اتصالات کوچک، بارکد را می‌توان بر روی جعبه یا پلاک به کار برد.

1- Heat number

## پیوست الف

### (الزامی)

#### شناسه اتصالات برای نشانه‌گذاری

نشانه‌گذاری اجباری	روش ساخت	رده فولاد
WPBW*	W (درزدار)	WPB
WPB	S (بدون درز)	
WPCW*	W (درزدار)	WPC
WPC	S (بدون درز)	
P235TR2-B-W*	W (درزدار)	P235TR2-Type B
P265TR2-B-W*	W (درزدار)	P265TR2-Type B

در مورد جوش‌هایی که به جای آزمون پرتونگاری تحت آزمون فرماحتی قرار می‌گیرند، علامت U را به نشانه‌گذاری اضافه می‌شود.